



中华人民共和国国家标准

GB/T 9789—2008/ISO 6988:1985
代替 GB/T 9789—1988

GB/T 9789—2008/ISO 6988:1985

金属和其他无机覆盖层 通常凝露 条件下的二氧化硫腐蚀试验

Metallic and other non-organic coatings—Sulfur dioxide test with general
condensation of moisture

(ISO 6988:1985, IDT)

中华人民共和国
国家标准
金属和其他无机覆盖层 通常凝露
条件下的二氧化硫腐蚀试验
GB/T 9789—2008/ISO 6988:1985


*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字
2008年9月第一版 2008年9月第一次印刷

*
书号: 155066·1-33091 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

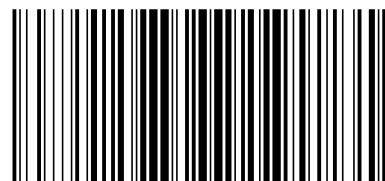

GB/T 9789-2008

2008-06-19 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准等同采用国际标准 ISO 6988:1985《金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》(英文版)。

本标准根据 ISO 6988:1985 翻译起草。为了便于使用,本标准作了如下编辑性修改:

——删除国际标准的前言,增加了我国标准前言;

——“本国际标准”一词改为“本标准”。

本标准代替 GB/T 9789—1988《金属和其他非有机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》。与 GB/T 9789—1988 相比主要变化如下:

——用 GB/T 6461—2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》

取代 GB/T 6461—1988《金属覆盖层 对底材为阴极覆盖层 腐蚀试验后的电镀试样评级》;

——增加了引用标准 GB/T 16545—1996《金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除》。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会(SAC/TC 57)归口。

本标准起草单位:武汉材料保护研究所、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司、浙江新丰控股有限公司、北京永泰和防腐技术有限公司。

本标准起草人:张三平、安江峰、郑鹏华、史志民、郑秀林、刘冀鲁、张宏伟、郑秀海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 9789—1988。

6.5 以 24 h 为一个试验周期,但是在每个试验周期内,可以是在试验箱内连续曝露,或是在箱内光曝露 8 h,然后在室内环境大气中曝露 16 h。无论是采用哪种方式,在每 24 h 周期开始之前,必须更换试验箱内的水和二氧化硫气氛。

6.5.1 在试验箱内连续曝露超过 24 h 的试验情况下,每试验 24 h 后要更换一次水和二氧化硫气氛,更换时尽量不要干扰试样。

6.5.2 当采用一周期内规定部分时间在室内环境曝露时,室内环境条件应符合 3.1.3 中安装试验箱的试验室的要求,并且此室内要求大气温度为 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$,相对湿度低于 75%。

7 试验周期数

试验周期数按试验材料或产品规格规定,或者由供需双方协商决定。

8 试验后试样的清洗

试验结束后,从箱内取出试样,在进行评价之前,将试样悬挂在一般室内大气中,直至液态的腐蚀产物干燥。首先在不除去腐蚀产物的情况下检查试样,然后进行清洁处理。清洁处理应根据试验结果的评定规范进行,金属覆盖层试样可按照 GB/T 16545 规定的方法进行清洁。

9 结果评定

可使用许多不同的试验结果评定标准,以满足各种特殊要求。例如,可采用质量变化、通过显微镜检查所揭示的变化或力学性能的变化来评定。一般在受试材料或产品说明中都注明了适当的检查标准。对于多数的常规试验工作而言,仅需考虑下述项目:

- a) 试验后的外观;
- b) 除去表面层腐蚀产物后的外观;
- c) 腐蚀缺陷的数量和分布。腐蚀缺陷指针孔、裂纹、鼓泡等。这些可以按 GB/T 6461 所规定的方法予以评定;
- d) 第一个腐蚀点出现以前经历的试验时间。

10 试验报告

10.1 试验报告要表明按照评定标准所得到的试验结果。要报告的每一试样结果,方便的时候,对一组重复试样还要有平均结果。根据要求,尚须附上试样的照片。

10.2 试验报告应当包括有关试验实施方面的资料,它们按照试验目的以及所规定的方法而有所不同,但是通常所要求的具体内容包含下列方面:

- a) 基材规范;
- b) 试样类型及尺寸或零件状态说明;
- c) 试样的准备,包括所采用的任何清洁处理以及对边缘或其他特殊部位上所进行的保护处理;
- d) 覆盖层的类型,同时注明它的表面精饰情况;
- e) 受试验的每一种镀覆试样或产品数量;
- f) 试验后,清洁处理试样时所采用的方法。必要时还要注明由于清洁处理所造成的试样质量的损失;
- g) 试验箱曝露区的温度计读数;
- h) 试验周期(见 6.5 和第 7 章);
- i) 曝露时,试样放置的倾斜角度;

金属和其他无机覆盖层 通常凝露 条件下的二氧化硫腐蚀试验

1 范围

本标准规定了在含二氧化硫气氛和凝露条件下,材料或产品耐蚀性能的试验方法。

本标准适用于金属覆盖层和无机覆盖层的腐蚀试验。

本标准不适用于涂料和清漆覆盖层的腐蚀试验。

本试验结果不能直接作为被试验材料在使用时所遇到的各类环境中的耐蚀性指南,同样也不能作为不同材料在使用时相对耐蚀性的直接指导。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级(GB/T 6461—2002,ISO 10289:1999,IDT)

GB/T 16545 金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除(GB/T 16545—1996,idt ISO 8407:1991)

3 设备和材料

3.1 试验箱

最好使用容积为 $300\text{ dm}^3\pm 10\text{ dm}^3$,其门应能严密封闭,并装配有 3.2、3.3、3.4 中所规定的部件。典型的门式和罩式试验箱见图 1。

3.1.1 结构材料

试验箱使用的一切结构材料都应耐潮湿的二氧化硫气氛的腐蚀,且这些材料本身也不得释放出对试样腐蚀有影响的任何气体或蒸汽。

箱底和箱壁下部应能耐热,并至少能容纳约 2.5 dm^3 溶有二氧化硫的水而不泄漏。包铅材料适用于这些部位及作为箱子的骨架和接头材料。

新箱用作试验之前,至少应先空载运转(不放入试样)一个周期,运转按正常步骤操作。但应通入 2 dm^3 二氧化硫气体,以减少箱内气氛因结构材料蒸汽而受到污染的危险。

3.1.2 形状

试验箱的形状允许有某些变化,但箱盖上的潮气凝露不可滴落到箱内的试样上,使箱顶与水平面大约成 12° 的倾角,即可达到要求。

3.1.3 安装

试验箱应安装于气氛洁净的室内,并使其不受到太快或大幅度的温度波动与直接的阳光照射和强气流干扰(见 6.5.2)。

3.2 温度调节装置

温度调节装置,包括安在试验箱上部的温度传感器以及一根能从试验箱外读数的温度计,温度计的水银球离箱顶和箱门 150 mm,距最近箱壁的距离为 250 mm。